

Métodos de trabajo

Microcemento tradicional CimentArt aplicado en paredes completamente lisas

Herramienta necesaria para la aplicación

- Cinta protectora
- Tijeras o cutter
- Lijadora
- Papel de lija de grosor 150 – 200
- Espátula
- Llana de plástico CimentArt
- Rodillo de microfibras
- Bandeja para pintura
- Batidora eléctrica
- Aspiradora
- Vaso de medidas o báscula digital

Productos CimentArt necesarios

- Puente de unión CimentArt
- Resina de mezcla CimentArt
- Microcemento Fino CimentArt
- Sellador CimentArt
- Barniz de Poliuretano bi-componente CimentArt (Componente A y Componente B)


Antes de comenzar

Verifique el soporte donde será aplicado y asegúrese de que la superficie está:

- Completamente lisa
- Firme y sin movimiento
- Seca y sin humedad
- Limpia
- Libre de polvo, grasas, etc.

La aplicación paso a paso

1. Colocar cinta protectora donde sea necesario



2. Aplicar una capa de puente de unión CimentArt con rodillo sobre la pared



- Lavar el rodillo y la bandeja con agua

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



3. Microcemento fino CimentArt

- Mezclar 750 gramos de Microcemento Fino con medio litro de Resina de Mezcla CimentArt.
- El rendimiento de este Microcemento es de aproximadamente 250 gramos / m² aplicando el producto con una capa de 0,1 mm. Es necesario aplicar 2 capas y necesitará para hacer 1 m² en total entre 400 a 500 gramos.
- Mezclar bien con la batidora eléctrica hasta que no queden grumos. Y deje reposar durante 5 a 10 minutos (en invierno) en verano no es necesario).
- No mezcle mucha cantidad de este producto, ya que endurece más rápido que el Microcemento Base.




Aplicación de la primera capa de Microcemento Fino:


- Use nuestra llana especial para Microcemento Fino, y realice la aplicación con movimientos cortos y circulares, utilizando un ángulo de 45° aplicando un grosor máximo de 0.1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla ejerciendo cierta presión con la llana).
- Terminar la primera capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.
- Quitar la cinta protectora antes que el Microcemento se endurezca.
- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.



- Lijar con hoja de lija fina (grano 150 a 200) la primera capa de Microcemento Fino corrigiendo cualquier irregularidad.
- Quitar el polvo creado por el lijado con la ayuda de un aspirador.
- Tip: antes de aplicar la segunda capa en ambientes muy calurosos, se puede pulverizar la superficie ligeramente con un pulverizador con agua. esto le ayudará en la aplicación.

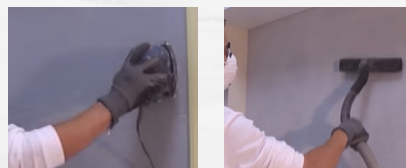

Colocar la cinta protectora donde sea necesario.

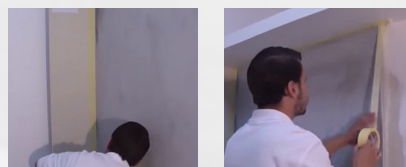

Aplicar una segunda capa de Microcemento Fino siguiendo el mismo procedimiento de la primera capa:

- Con la llana para Fino, en movimientos cortos y circulares, utilizando un ángulo de 45° aplicando un grosor máximo de 0.1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla ejerciendo cierta presión con la llana).

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar N° 12 · 03560


El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



- Terminar la segunda capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.
- Tip: para que no se note ningún tipo de junta, la última capa de Microcemento Fino CimentArt debe ser aplicada de una forma continua y sin paradas.

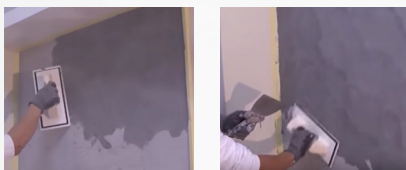

Después de lijar y aspirar la segunda capa de Microcemento Fino CimentArt, aplique una tercera capa de la misma manera que las anteriores, hasta que quede perfectamente cubierto todo el soporte con Microcemento.


Quitar la cinta protectora y dejar secar completamente la segunda capa de Microcemento Fino:

- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.



- Lijar con hoja de lija fina (grano 150 a 200) la segunda capa de Microcemento Fino corrigiendo cualquier irregularidad.

- Quitar el polvo creado por el lijado, con un aspirador. Nunca use un paño húmedo en esta fase.

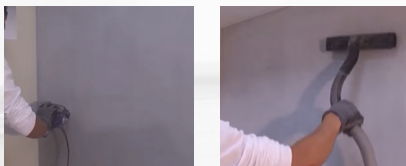

4. Sellador CimentArt

- Coloque la cinta protectora donde sea necesario



Verter en una bandeja el Sellador CimentArt y aplicar una capa uniforme, con rodillo de pelo corto o rodillo de microfibra.

- El rendimiento del Sellador CimentArt es de 100 gr /m2. Para hacer 10 m2 necesitará 1 kg.



Lavar el rodillo y la bandeja con agua.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560
El Campello · Alicante · SPAIN
(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com
www.grupocimentart.com



- Dejar secar el Sellador, el tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc. Suele secar de forma bastante rápida.

5. Barniz de poliuretano Bi-Componente CimentArt

Barniz bi-componente Base agua

Recomendado para: aplicarlo en interior y exterior en todas las paredes y techos y en pavimentos con un tráfico moderado de personas.

Preparación:

- Mezclar 5 partes del Componente A del Barniz de Poliuretano CIMENTART Base agua con 1 parte de Componente B.
- Para hacer 1 kilo de Barniz con los 2 componentes necesitará 840 gr de Componente A y 160 gr de Componente B.
- El rendimiento aproximado es de 50 gr / 1 m², aplicando una capa fina de 0,1 mm. Siempre es necesario aplicar 2 capas. Para hacer 10 m² terminados con sus 2 capas necesitará aproximadamente 1 kg de la mezcla.

Barniz HARD bi-componente Base solvente

Recomendado para: aplicarlo en interior y exterior en pavimentos con un tráfico intenso de personas.

Preparación:

- Mezclar 2 partes del Componente A del Barniz HARD de Poliuretano CIMENTART Base solvente con 1 parte de Componente B.
- Para hacer 1 kilo de Barniz HARD con los 2 componentes necesitará 666 gr de Componente A y 333 gr de Componente B.
- El rendimiento aproximado es de 100 gr / 1 m², aplicando una capa fina de 0,1 mm. Siempre es necesario aplicar 2 capas. Para hacer 10 m² terminados con una capa necesitará aproximadamente 1 kg de la mezcla.



- Aplicar con rodillo de microfibra o pistola una primera capa de Barniz de 0,1 mm de espesor (peinando bien la superficie en el caso de aplicación con un rodillo) y dejar secar al menos doce horas.
- Aplicar con rodillo de microfibra o pistola una segunda capa exactamente igual que la primera capa.
- Puede aplicar una tercera capa extra para mayor protección, sobre todo en zonas que tengan contacto directo con el agua, como duchas, terrazas exteriores, etc.
- No olvide lavar el rodillo y la bandeja con agua o disolvente, dependiendo del tipo de Barniz utilizado.

Importante

- Es muy importante agitar enérgicamente la Resina de Mezcla antes de mezclarla con el polvo de Microcemento de no hacerlo podrán aparecer manchas de colores en la aplicación.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560
El Campello · Alicante · SPAIN
(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com
www.grupocimentart.com



- Puede aplicar el Microcemento tradicional en cualquier superficie con excepción de piscinas, estacionamientos y fábricas con tráfico de maquinaria pesada.
- Nunca aplique el Microcemento Base en capas con un espesor superior a 1 mm.
- Nunca aplique el Microcemento Fino en capas de espesor superior a 0,1 mm.
- Si al mezclar la Resina con el Microcemento en polvo, la mezcla queda demasiado líquida, dejar reposar unos minutos hasta que adquiera la consistencia deseada. Esto puede ocurrir más frecuentemente con temperaturas bajas en invierno y/o con Resinas de color muy intenso.
- Respete la proporción de mezcla de Resina y polvo de Microcemento. De no ser así, el color final puede variar. Esto es especialmente importante en las dos últimas capas de Microcemento Fino.
- En lugares de alto tránsito de personas como tiendas, oficinas o centros comerciales, etc, se recomienda aplicar una tercera capa de Barniz HARD Poliuretano bi-componente.
- Aplique el Barniz de Poliuretano CimentArt siempre en capas finas de 0,1 mm.
- Asegúrese de cubrir toda la superficie de Microcemento perfectamente con el Barniz de Poliuretano.
- El Microcemento tradicional CimentArt puede utilizarse sin problemas en duchas y lugares que reciben una gran cantidad de agua. No obstante, para este tipo de superficies se recomienda la aplicación de la gama AQUA, listo al uso y 100% impermeable en todas sus capas.

Para asesoría técnica nos puedes escribir a: info@grupocimentart.com

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com

